

Classic
URETAN®
lakk



*Norges mest solgte lakk til profesjonelt bruk.
Full beskyttelse og enkelt vedlikehold
på alle typer treverk.
Tåler stor trafikk og fuktighet*

Classic URETAN[®] lakk

aqua

For tre- og parkettgulv

CLASSIC URETAN LAKK AQUA

- Hurtigtørkende og luktsvak
- Meget god vedheft
- Leveres i Matt (15) og Halvblank (40)
- Slitesterk og vedlikeholdsfri



CLASSIC NATEMASSE
For nating av skipsgulv og båtdekk



CLASSIC MARITIM BÅTLAKK
Polyuretanbasert båtlakk. Gir en dyp og varig glans. Høy UVR motstand



Se leggeanvisningen på www.gulvkompaniet.no



CLASSIC COLOROIL LASUR

- For gulv og paneler av furu og gran
- Forhindrer gulning av treverket
- Gir et varig lyst og pent gulv
- Etterbehandles med Classic Uretan Lakk




CLASSIC COLOROIL

- Til farging av løvtre og nåletre
- Lett å legge på
- Meget gode innfargingsegenskaper
- Etterbehandles med Classic Uretan Lakk
- Leveres i 10 forskjellige farger

Classic Uretan Lakk gir resultatet



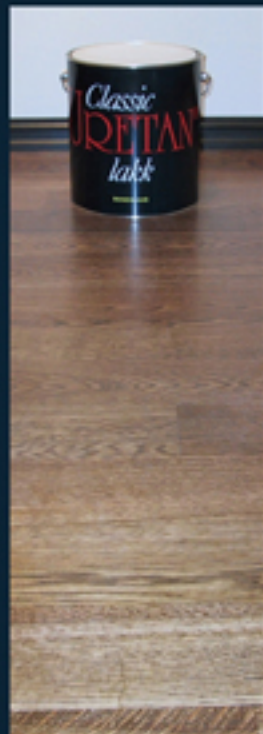

Gulvkompaniet A/S

GULVKOMPAGNIET 

Leverandør av produkter til enhver gulvbehandling!



Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf.: 22 92 45 45 Fax: 22 49 49 68
E-post: info@gulvkompaniet.no
www.gulvkompaniet.no

Classic GULVLIM ELASTIC

- For liming av gulv på betong, tre, sponplater etc.
- Tåler temperaturendringer og krymping av treverk
- Meget gode lyddempende egenskaper
- Inneholder ikke løsemidler, vann eller PVC


FOR ALLE TYPER PARKETT OG TREGULV

www.gulvkompaniet.no



SLIPE- PRODUKTER

SIA er en av verdens ledende produsenter innen slipeteknologi. Vi leverer et bredt utvalg av slipebånd og rondeller som passer det aller meste på markedet.

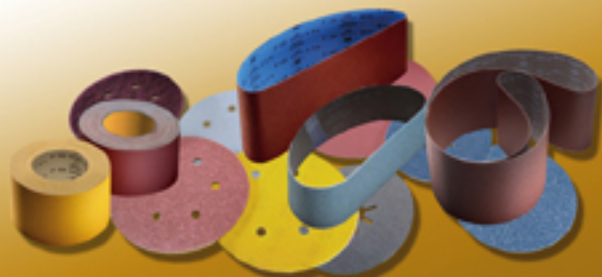

www.gulvkompaniet.no



GULVSLIPEMASKINER ...til alle formål



- For stein og tre
- Støvsugende
- Flere motorstørrelser
- Justerbar hastighet
- Transportvennlig
- Stort bruksomfang

www.gulvkompaniet.no

På www.gulvkompaniet.no finner du:

- Helse, Miljø og Sikkerhet datablad
- Forvaltning, Drift og Vedlikehold datablad
- Teknisk datablad / Brukerveiledning
- Referanseliste for Classic Uretan Lakk



Classic URETAN® lakk


Classic Uretan Lakk leveres i Boneglans/Matt, Halvblank, Blank. Flertallet i bransjen foretrekker lakken grunnet sin pene glans, lette påføring og gode utflytningsevne. Høyt tørrestoffinnhold gir utmerket slitasjemotstand; lakken kom best ut i test fra Teknologisk Institutt. Glansgrad GL30XF er godkjent av Byggforsk for bruk på idrettsgulv. For mer informasjon, referanser osv., se www.gulvkompagniet.no

Slitasjeprøve med fallende sand - lakk applisert på glass

- Forberedelse:** Prøveplaten:
Lakken er applisert med 1 x 120 MY våtfilm på glassplater.
Minimum 3 uker ved 20°C, RF 40%.
- Metode:** SIS 198165, Nortest nr. 517-94 - slitasjeprøve med fallende sand.
- Utførelse:** Det bestemmes tørrslitasje motstand med fallende silisiumkarbidsand. Sand med korntørrelse 24 faller fra trakt, gjennom et 1000 mm langt rør og treffer prøveplaten i 45° vinkel i forhold til vertikal linje.
- Resultat:** Det måles hvor mange kg. sand som går med for å slite et hull med 4 mm diameter i den aktuelle lakkflaten.
- Prøve nr. 1:** Classic Uretan Alkydlakk boneglans/matt, Gulvkompagniet A/S.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|----|------|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 30 | 29,5 | 29 | 29,3 kg |
- Prøve nr. 2:** Classic Uretan O Alkydlakk boneglans, Gulvkompagniet A/S.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|----|----|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 28 | 29 | 28 | 28,3 kg |
- Prøve nr. 3:** Regent spesial uretan alkydlakk matt, Steinar Hansen A/S.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|------|------|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 23,5 | 23,5 | 23 | 23,3 kg |
- Prøve nr. 4:** Aristokrat Slottslakk, uretanalkyd edelmatt, Jotun Sandefjord.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|----|----|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 27 | 28 | 29 | 28 kg |
- Prøve nr. 5:** Scandia Kjemiske, 3-stjerners uretanalkyd lakk matt, Scandia Kjemiske Fabrik.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|------|------|------|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 26,5 | 26,5 | 29,5 | 27,5 kg |
- Prøve nr. 6:** Scandia Kjemiske, DD-lakk matt, Scandia Kjemiske Fabrik.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|----|----|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 25 | 25 | 28 | 26 kg |
- Prøve nr. 7:** Stars DD-lakk boneglans, Star Maling og Lakkfabrik.
- | | A | B | C | I gjennomsnitt |
|--------------------|----|----|----|----------------|
| Snitt av 3 prøver: | 14 | 13 | 13 | 13,3 kg |

Form for testing of floor coatings, including fields for product name, test method, and results.

Form for testing of floor coatings, including fields for product name, test method, and results.

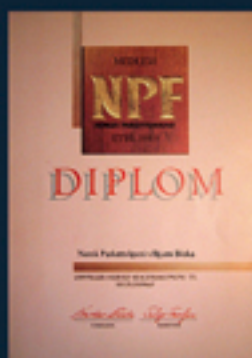

Din forhandler: